


# Troldtekt® Plus-Stratocell

Pomiar pochłaniania dźwięku dla:  
Troldtekt Plus-Stratocell 40 + 25 mm, montaż bezpośrednio na  
betonie

## SCHEMAT PRZEKROJU POPZRZECZNEGO

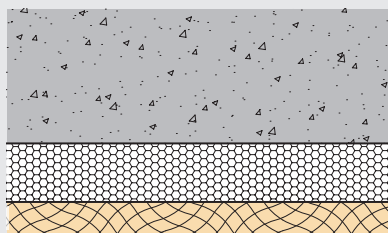

Beton

40 mm stratocell

25 mm Troldtekt

## POMIAR POCHŁANIANIA DŹWIĘKU

Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku przeprowadzono w komorze pogłosowej - zgodnie z ISO 354 / DS.

Pomiary zostały wykonane przez DELTA Acoustics T Vibration A/S.

Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
$\alpha$	0,15	0,19	0,28	0,39	0,62	0,83	1,05	1,02	0,97	0,99	0,98	0,99	1,01	0,99	0,93	0,97	0,93	0,88

$\alpha_w = 0,85$  - NRC = 0,90 - Klasa absorpcji B.

Współczynnik absorpcji  $\alpha$

